

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱԿԱԴԵՄԻԱ

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՎԵՐԱՌԱՎԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԻ ԻՆՏԻՏՈՒՏ

ԴԱՆԴՅԱՆ ԱՍՏԴԻԿ ԱՆԴՐԱՆԻԿՎՆԱ

ԱՄԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱՌՆՈՒՎՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ ԼԻԹՈՒՄԻ ՅՈՂՈՒՄԻ ԶՈՂՈՒՄԻ
ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐԻ ԱՃԵՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

Ա.04.07 - «Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա» մասնագիտությամբ

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի
հայցման ատենախոսության

Ա Ե Ղ Մ Ա Գ Ի Ը

ԵՐԵՎԱՆ – 2026

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ИНСТИТУТ

ПРИКЛАДНЫХ ПРОБЛЕМ ФИЗИКИ

ДАНГЯН АСТГИК АНДРАНИКОВНА

ВЫРАЩИВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ ЙОДАТА ЛИТИЯ В

ПРИСУТСТВИИ ПРИМЕСЕЙ АМИНОКИСЛОТ

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по
специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния»

ЕРЕВАН – 2026

Ատենախառնության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական
պրոբլեմների ինստիտուտում

աական ղեկավար՝
տոնական ընդհանրություններ՝


Ֆ.Ա.Գ.Ր. Ա.Վ. Արանյան
Ֆ.Ա.Գ.Ր., պրոֆեսոր Կ.Գ. Շրուինի
Ֆ.Ա.Գ.Ր. Վ.Պ. Մլըրաչյան

ճառատար կազմակերպություն՝ «Ա. Բ. Արիսյանի անվան Ազգային Գիտական
նրատորիա (Երևանի Ֆիզիկայի ինստիտուտ)» իրականացրած
նախաձեռնության փառալուսամբումը տեղի կունենա 2026թ.-ի փետրվարի 19-ին
ը 14:00-ին, ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտի ֆիզիկայի
նախաձեռնական խորհրդի նիստում: Հասցե՝ Բ. Երևան 0014, Հր. Ներսիսյանի փ.

նախաձեռնությունը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ՖԿՊԻ գրադարանում:
Մերձագիրն առարկած է 2026թ հունվարի 15-ին

նձագրտական խորհրդի
ական քարտուղար

Ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու,
Հ.Ֆ. Խաչատրյան



ա դիսսերտացիա **утверждена Институтом прикладных проблем физики НАН РА**

ննի րուководитель:
նականые оппоненты:

кандидат физ.-мат. наук, А.К. Атанесин
доктор физ.-мат. наук, профессор К.Г. Трунин
кандидат физ.-мат. наук В.П. Мкртчян

նաչ րганизация: Фонд «Национальная научная лаборатория им. А.И. Алиханяна
ванский институт физики»

նա դиссертации состоится 19-го февраля 2026 года в 14:00 на заседании
диализированного совета по физике 053 Института прикладных проблем физики НАН
по адресу Ереван, 0014, ул. Гр. Нерсисяна, 25.


ссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИПФ.

Автореферат разослан 15-го января 2026 г.

ный секретарь

кандидат физ.-мат. наук,
Г. Ф. Хачатрян

иализированного совета



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Актуальность исследования

Быстрое развитие современных оптических систем связи, лазерной
техники и оптоэлектроники обусловило возрастание интереса к нелинейным
оптическим (НЛО) материалам и, в частности, к функциональным и
кристаллическим системам с управляемыми оптическими, электрическими и
механическими свойствами. В этом контексте особое внимание в физике
твёрдого тела и материаловедении уделяется исследованию
нецентросимметричных кристаллов, способных эффективно
преобразовывать параметры электромагнитного излучения. Среди таких
материалов значительный научный и практический интерес представляет
йодат лития (LiIO₃), обладающий выраженными нелинейно-оптическими,
пьезоэлектрическими и пироэлектрическими свойствами. Благодаря
совокупности этих характеристик монокристаллы гексагональной
модификации йодата лития (α -LiIO₃) нашли применение в нелинейной
оптике, лазерной технике, сенсорных и оптоэлектронных устройствах.

Одним из перспективных и в то же время недостаточно изученных
способов целенаправленной модификации свойств применяемых кристаллов
является введение органических примесей, в частности, аминокислот в
маточный раствор в процессе роста кристаллов. Аминокислоты, облада
выраженной дипольной природой и функциональными группами NH₂, COOH
и SH, способны активно взаимодействовать с ионной подсистемой кристалла,
влиять на процессы зарождения и роста. Введение аминокислот в маточный
раствор приводит к изменению кинетики кристаллизации, морфологии
кристаллов, а также их оптических, нелинейно-оптических и механических
характеристик.

Экспериментальные данные, полученные для ряда неорганических и
органонеорганических кристаллов, свидетельствуют о том, что присутствие
аминокислотных примесей может приводить к увеличению оптической
прозрачности, усилению генерации второй гармоники, росту порога
лазерного разрушения, уменьшению диэлектрических потерь и повышению
степени совершенства реальной кристаллической структуры. Однако для
монокристаллов α -LiIO₃ исследования влияния аминокислотных примесей на
процессы роста, структурные особенности и физические свойства до
настоящего времени практически отсутствуют.

В связи с этим актуальность настоящей работы обусловлена комплексным
исследованием влияния аминокислотных примесей на рост, структурное
состояние и физические свойства монокристаллов йодата лития, а также
установлением корреляции между условиями введения аминокислотных

Փորձադրված է 06.01.2026 թ. 16:01. 2026թ.
Երևանի ֆիզիկական գիտությունների
ակադեմիայի ֆիզիկայի կիրառական
պրոբլեմների ինստիտուտում

примесей, изменениями кристаллической структуры и функциональными характеристиками материала. Полученные результаты расширяют фундаментальные представления о возможностях органо-неорганической модификации нецентросимметричных кристаллов и могут служить научной основой для разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами, перспективных для применения в нелинейной оптике, фотонике, сенсорике и современных оптоэлектронных устройствах.

Цель работы

Основной целью диссертационной работы является попытка улучшения физических и физико-химических свойств монокристалла α -LiIO₃, а также повышение степени совершенства его реальной структуры за счёт введения примесных количеств аминокислот в маточный раствор йодата лития.

Для достижения представленных цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Вырастить монокристаллы гексагональной модификации йодата лития из низкотемпературных водных растворов в присутствии примесных количеств аминокислот.
2. Исследовать физические свойства монокристаллов α -LiIO₃, выращенных в присутствии аминокислотных примесей и провести сравнительный анализ со свойствами монокристаллов чистого α -LiIO₃.
3. Выявить те аминокислоты и их оптимальные концентрации в маточном растворе, при которых наблюдается улучшение физических свойств выращенных монокристаллов и повышение степени совершенства их реальной кристаллической структуры.
4. Предложить причину и возможный механизм улучшения физических свойств монокристаллов α -LiIO₃, выращенных в присутствии аминокислотных примесей.

Научная новизна

1. Впервые из низкотемпературных водных растворов были выращены монокристаллы гексагональной модификации йодата лития в присутствии аминокислотных примесей L-аргинина, L-аланина, L-нитроаргинина и глицина в концентрациях 1, 3 и 5 моль %.
2. Установлено, что концентрация 5 моль % является оптимальной, при которой присутствие аминокислотных примесей не приводит к изменению кристаллической решётки выращенных кристаллов, однако оказывает влияние на их физические свойства.

3. Впервые выполнена экспериментальная оценка ширины запрещённой зоны как для чистых кристаллов α -LiIO₃, так и для кристаллов α -LiIO₃, выращенных в присутствии аминокислотных примесей L-аргинина, L-аланина, L-нитроаргинина и глицина. Установлено изменение энергии запрещённой зоны при наличии аминокислотных примесей.

4. Получено усиление эффективности генерации второй гармоники кристаллов α -LiIO₃, выращенных в присутствии аминокислотных примесей L-аргинина, L-аланина, L-нитроаргинина и глицина.

5. Впервые показано, что присутствие аминокислотных примесей L-аргинина, L-аланина, L-нитроаргинина и глицина приводит к увеличению скорости роста кристаллов α -LiIO₃, к увеличению оптической прозрачности, а также к улучшению их механических и тепловых свойств.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Выращивание монокристаллов α -LiIO₃ из низкотемпературных водных растворов в присутствии аминокислотных примесей различной концентрации.
2. Выявление оптимальных концентраций аминокислотных примесей увеличивающихся скорость роста кристаллов.
3. Результаты рентгеноструктурного анализа, полученные методами порошковой и монокристалльной рентгеновской дифракции, для монокристаллов α -LiIO₃, выращенных в присутствии аминокислотных примесей.
4. Экспериментальные результаты исследований монокристаллов α -LiIO₃, выращенных в присутствии аминокислотных примесей методами ИК и УФ-видимой спектроскопии.
5. Результаты определения ширины запрещённой зоны как для чистых монокристаллов α -LiIO₃, так и для монокристаллов α -LiIO₃, выращенных в присутствии аминокислотных примесей.
6. Результаты по усилению эффективности генерации второй гармоники кристаллов α -LiIO₃, выращенных в присутствии аминокислотных примесей L-аргинина, L-аланина, L-нитроаргинина и глицина.

Практическая значимость

Расширение областей применения функциональных кристаллических материалов в современных направлениях прикладной физики и материаловедении сопровождается возрастающими требованиями к качеству, управляемости свойств и структурному совершенству

монокристаллов. В этом контексте выращивание и исследование монокристаллов гексагональной модификации йодата лития (α -LiIO₃) в присутствии примесных количеств аминокислот, проведенное в данной диссертационной работе представляет значительный практический интерес, поскольку позволяет рассматривать органо-неорганическую модификацию как эффективный технологический подход к управлению процессом кристаллизации и формированием физических свойств материала.

Личный вклад

Все научные результаты, изложенные в диссертации, получены автором самостоятельно либо в соавторстве при её непосредственном участии. На всех этапах работы автор принимала участие в проведении экспериментов и анализе полученных данных. Основная экспериментальная часть работы выполнена автором. Обсуждение задач исследования и результатов экспериментов, а также окончательная редакция всех научных статей, выносимых на защиту научных положений и выводов диссертационной работы, проводились совместно с научным руководителем и сотрудниками лаборатории.

Объем работы

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, изложенных на 123 страницах, включая 33 рисунка, 9 таблиц и списка литературы из 183 наименований.

Представление диссертационной работы

Основные результаты работы были представлены на следующих международных конференциях: *Optics and Its Applications in Quantum Technologies, Armenian-German WE-Heraeus-Seminar, 26 Sep - 30 Sep 2025, Armenia, Yerevan, XLV Max Born Symposium: 13th International Symposium "Optics & its applications", June 27- July 1, 2025, Wrocław, Poland, 66th Polish Crystallographic Meeting, June 25 - 27, 2025, Wrocław, Poland, IV International Scientific School for Radiation Physics and Related Applications named after Academician Alpic Mrtchyan, 16-21 June, 2025, Yerevan-Gyumri, Armenia, The 12th International Symposium "Optics & its applications", 15-19 October, 2024, Armenia, Yerevan, III International Scientific School-Conference on Acousto-physics named after Academician A. R. Mrtchyan, 24 - 28 June, 2024, Yerevan - Sevan, The 8th European Conference on Crystal Growth, 21-25 July, 2024, Warsaw, Poland, International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (ICCGE-20), 30 July - 4 August, 2023, Naples, Italy, XIV International Symposium "Radiation from Relativistic Electrons in Periodic Structures" & VIII International Conference "Electron, Positron, Neutron and X-ray Scattering under the External Influences, 18 - 22 September, 2023, Armenia, Tsaghkadzor, The International Scientific School-Conference on Acousto-physics named after Academician A.R.*

Публикации

Основные результаты диссертационной работы полностью отражены в 5 научных публикациях, в том числе в 3 статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus. Две статьи опубликованы без соавторов. Список опубликованных работ представлен в конце автореферата.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность работы, определяется цель работы, новизна и практическая значимость представленной работы, перечисляются основные положения защиты, приводится структура работы и список опубликованных работ по теме диссертации.

В главе I представлен обзор литературы по теме диссертационной работы. Она состоит из 4 подразделов. Кристаллы, обладающие нелинейно-оптическими, пьезоэлектрическими, пироэлектрическими и акустооптическими свойствами, широко применяются в современной оптоэлектронике, фотонике, лазерной технике и телекоммуникациях. Среди них особое место занимает гексагональная модификация йодата лития (α -LiIO₃), которая благодаря своей нецентросимметричной структуре характеризуется высокой нелинейно-оптической активностью и широким диапазоном оптической прозрачности [1].

Литературные данные свидетельствуют о существовании различных модификаций LiIO₃, формирование которых зависит от условий роста, pH раствора и температуры. Подробно изучены кристаллическая структура α -LiIO₃, а также его оптические, пьезоэлектрические, акустические и тепловые свойства и методы выращивания. Вместе с тем отмечаются характерные недостатки α -LiIO₃, такие как гигроскопичность, сравнительно низкая механическая твердость и низкий порог лазерного повреждения.

В литературе широко представлены исследования по улучшению физических свойств кристаллов KDP, ADP и LiNbO₃ выращенных в присутствии неорганических и органических примесей, в частности аминокислот [2-4]. Показано, что аминокислотные примеси способны существенно повысить скорость роста кристаллов, оптическую прозрачность, эффективность генерации второй гармоники и механическую устойчивость без изменения кристаллической решетки [5,6].

В то же время анализ литературных данных показывает, что практически отсутствуют систематические исследования, направленные на улучшение

физических свойств гексагональной модификации йодата лития выращенных в присутствии аминокислотных примесей. Данное обстоятельство определяет актуальность и научную новизну настоящей диссертационной работы.

Во второй главе диссертации представлены исходные материалы, оборудование и экспериментальные методы, применённые в ходе выполнения работы. В качестве основного материала использован йодат лития, а в качестве органических примесей — аминокислоты L-аргинина, L-аланина, L-нитроаргинина, глицин и L-гистидин, обладающие высокой растворимостью в воде и амфотерными свойствами.

Описаны методы выращивания монокристаллов йодата лития из водных растворов — метод изотермического испарения и метод конвекционных потоков, а также конструктивные особенности применяемых кристаллизаторов. Особое внимание уделено обеспечению высокой чистоты растворов, точному контролю pH и температуры, а также подготовке затравочных кристаллов.

В главе изложены применённые методы физического исследования, включая инфракрасную спектроскопию, монокристалльную и порошковую рентгеновскую дифракцию, ультрафиолетово-видимую спектроскопию, порошковый метод генерации второй гармоники, методы термического анализа (TG/DTA/DSC) и измерения микротвёрдости по Виккерсу. Приведены основные условия проведения измерений и используемое оборудование.

Данный раздел обеспечивает достоверность и воспроизводимость экспериментальных результатов, представленных в последующих главах диссертации.

В третьей главе диссертации изложены результаты выращивания монокристаллов гексагональной модификации йодата лития α -LiIO₃ из низкотемпературных водных растворов методом изотермического испарения. Для обеспечения стабильных и воспроизводимых условий роста использовались специально модифицированные кристаллизаторы, позволяющие регулировать скорость испарения растворителя и исключать резкие изменения степени пересыщения раствора.

Высокая степень чистоты маточного раствора достигалась методом многократной перекристаллизации по Розину, что является необходимым условием для получения оптически однородных и лефектно-минимизированных монокристаллов.



Рис. 1. Выращенные монокристаллы α -LiIO₃, α -LiIO₃:L-Arg, α -LiIO₃:L-Ala, α -LiIO₃:L-NNA и α -LiIO₃:Gly.

Оптимальные параметры роста выбирались на основании литературных данных и предварительных экспериментов и составляли pH = 1,83 и T = 36,6°С, что обеспечивает формирование именно гексагональной (α) модификации LiIO₃ и предотвращает образование β - и γ -фаз.

В ходе экспериментов в маточный раствор вводились аминокислотные примеси L-аргинина, L-аланина, L-нитроаргинина и глицина в концентрациях 1, 3 и 5 моль %. Установлено, что концентрация 5 моль % является оптимальной: при меньших концентрациях влияние примесей выражено слабо, тогда как при более высоких концентрациях ухудшается качество выращиваемых кристаллов вследствие ограниченной растворимости отдельных аминокислот.

Аминокислоты вводились в раствор после закрытия фантомной части кристалла, что исключало их накопление в фантоме и способствовало включению примесей непосредственно в растущий кристалл. В присутствии аминокислот зафиксировано существенное увеличение скорости роста (Таблица 1), особенно вдоль полярной оси Z, а также заметное ускорение роста вдоль осей X и Y, что является нетипичным для чистого α -LiIO₃.

Таблица 1. Скорости роста и размеры выращенных монокристаллов.

Монокристалл	Скорость роста после введения аминокислот (мм/сут).	Размеры кристаллов после 80 суток выращивания (мм).
α -LiIO ₃	0.001 x 0.001 x 0.45	30.08 x 30.08 x 38.0
α -LiIO ₃ :L-Arg	0.005 x 0.005 x 0.53	30.28 x 30.28 x 42.0
α -LiIO ₃ :L-Ala	0.006 x 0.006 x 0.60	30.33 x 30.33 x 45.5
α -LiIO ₃ :L-NNA	0.005 x 0.005 x 0.56	30.28 x 30.28 x 43.5
α -LiIO ₃ :Gly	0.004 x 0.004 x 0.50	30.23 x 30.23 x 40.5

Параметры элементарной ячейки и объём ячейки для модифицированных образцов практически совпадают с соответствующими параметрами чистого α -LiIO₃, что свидетельствует об отсутствии существенных искажений кристаллической решётки (Таблица 2). Порошковые рентгенограммы всех образцов имеют монофазный характер, при этом дополнительные дифракционных максимумов не обнаружено (Рис. 6).

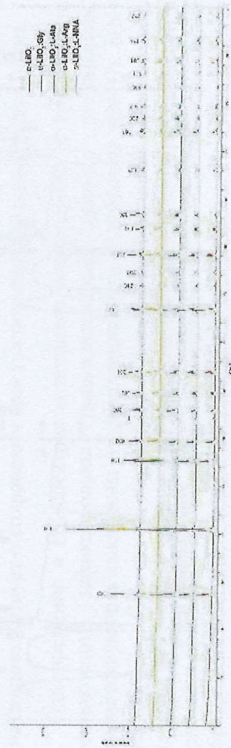


Рис.6. Порошковые рентгенодифракционные картины кристаллов α -LiIO₃, выращенных в чистом виде и в присутствии аминокислотных примесей L-аланина, L-аргинина, L-нитроаргинина и глицина.

В то же время в дифракционных картинах зафиксированы изменения интенсивностей отдельных отражений при одинаковых углах 2θ , что связано с изменением структурного фактора. Эти изменения интерпретированы как результат присутствия аминокислотных примесей, влияющих на распределение электронной плотности в элементарной ячейке. Совокупный анализ данных ИК-спектроскопии и рентгеноструктурных исследований позволяет заключить, что аминокислоты включаются в структуру α -LiIO₃ в форме межузельного легирования или включений, не нарушая основную кристаллическую матрицу.

В третьей главе также представлены результаты синтеза и исследования новых соединений йодага лития — $(\text{H}_2\text{O})\text{Li}_2(\text{IO}_3)_3$ и $\text{Li}_2(\text{IO}_3)_2\text{HNO}_3$, полученных в системе $\text{LiIO}_3\text{-HNO}_3\text{-H}_2\text{O}$ в присутствии аминокислот, выполняющих роль катализаторов.

Монокристаллы $(\text{H}_2\text{O})\text{Li}_2(\text{IO}_3)_3$ были выращены методом испарения при постоянной температуре и исследованы методами FT-IR-спектроскопии, термического анализа и монокрystalлы рентгеновской дифракции. Установлено, что данное соединение кристаллизуется в моноклинной кристаллической системе (пространственная группа $P2_1/n$) и обладает

уникальной структурой, содержащей катион гидроксония $(\text{H}_3\text{O})^+$, ранее не зафиксированный в структуре металлических йодатов.

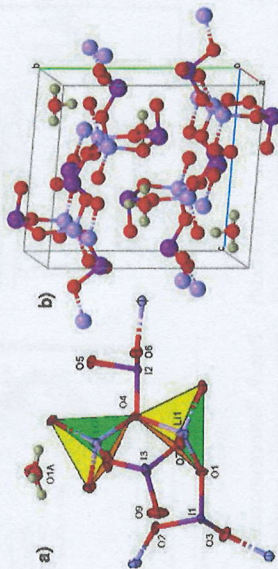


Рис.7. Независимая часть элементарной ячейки кристалла $(\text{H}_2\text{O})\text{Li}_2(\text{IO}_3)_3$ (a) и изображение упаковки кристалла (b).

Показано, что при нагревании до 230°C соединение $(\text{H}_2\text{O})\text{Li}_2(\text{IO}_3)_3$ теряет связанную воду и превращается в $\text{Li}_2(\text{IO}_3)_2\text{HNO}_3$, которое при дальнейшем нагревании разлагается при температуре около 359°C. Исследования оптической прозрачности показали, что $(\text{H}_2\text{O})\text{Li}_2(\text{IO}_3)_3$ прозрачен в диапазоне 280–1100 нм, что представляет интерес для возможных оптоэлектронных применений.

Четвёртая глава посвящена комплексному исследованию оптических, нелинейно-оптических, механических и термических свойств монокристаллов α -LiIO₃, выращенных в чистом виде и в присутствии аминокислотных примесей L-аргинина, L-аланина, L-нитроаргинина и глицина.

Оптические исследования проведены в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной спектральных областях.

Полученные результаты показали, что монокристаллы, выращенные в присутствии аминокислотных примесей, характеризуются повышенной оптической прозрачностью в видимой и ближней инфракрасной областях по сравнению с чистым α -LiIO₃.

Анализ спектров поглощения и построение графиков Таука позволили впервые экспериментально определить ширину оптической запрещённой зоны кристаллов α -LiIO₃.

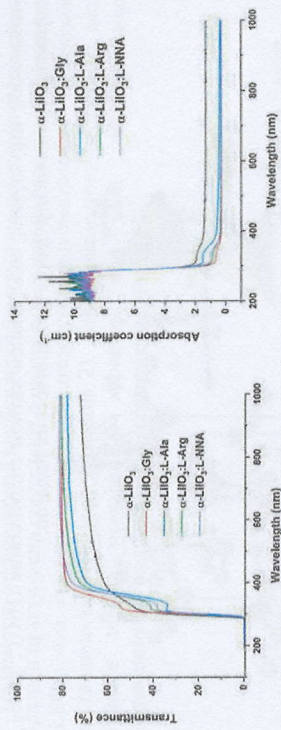


Рис.8. Кривые оптической прозрачности выращенных кристаллов в ультрафиолетовой и видимой спектральных областях.

Установлено, что для чистого кристалла значение ширины запрещённой зоны составляет около 4.15 эВ, тогда как для кристаллов, выращенных в присутствии аминокислотных примесей, оно уменьшается до ~3.2 эВ. Наблюдаемое сужение запрещённой зоны обусловлено появлением локальных электронных состояний в кристаллической решётке и модификацией электронной структуры материала.

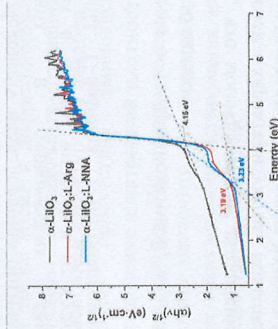


Рис.10. График Таука для кристаллов $\alpha\text{-LiIO}_3$, $\text{LiIO}_3\text{:L-Arg}$ и $\text{LiIO}_3\text{:L-NNA}$ при определении ширины запрещённой зоны в случае прямых оптических переходов.

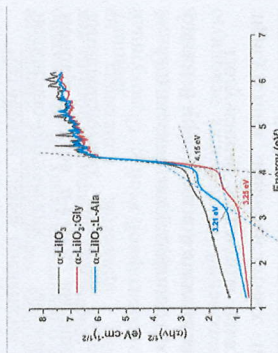


Рис.11. График Таука для кристаллов $\alpha\text{-LiIO}_3$, $\alpha\text{-LiIO}_3\text{:L-Ala}$ и $\alpha\text{-LiIO}_3\text{:Gly}$ при определении ширины запрещённой зоны в случае прямых оптических переходов.

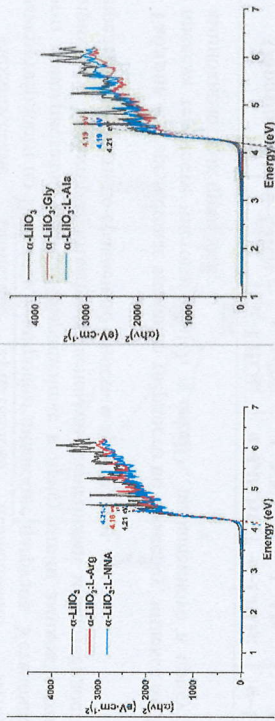


Рис.12. График Таука для кристаллов $\alpha\text{-LiIO}_3$, $\alpha\text{-LiIO}_3\text{:L-Arg}$ и $\alpha\text{-LiIO}_3\text{:L-NNA}$ при определении ширины запрещённой зоны в случае не прямых оптических переходов.

Рис.13. График Таука для кристаллов $\alpha\text{-LiIO}_3$, $\alpha\text{-LiIO}_3\text{:L-Ala}$ и $\alpha\text{-LiIO}_3\text{:Gly}$ при определении ширины запрещённой зоны в случае не прямых оптических переходов.

Исследования нелинейно-оптических свойств показало, что эффективность генерации второй гармоники у кристаллов $\alpha\text{-LiIO}_3$, выращенных с аминокислотными примесями, существенно возрастает по сравнению с чистым кристаллом. Наиболее выраженное увеличение нелинейно-оптического отклика наблюдается для образцов, выращенных в присутствии L-аланина и L-нитроаргина, что связано с особенностями их молекулярной структуры, повышенной поляризуемостью и усилением нецентросимметричности кристаллической среды. Установлено, что рост нелинейно-оптической эффективности коррелирует с уменьшением ширины запрещённой зоны, что свидетельствует о тесной взаимосвязи оптических и нелинейно-оптических свойств.

Таблица 3. Сравнительная таблица эффективности генерации второй гармоники выращенных монокристаллов.

Образцы	Среднее значение $I^{2\omega}$	$\frac{I^{2\omega}}{I_{\text{LiIO}_3}^{2\omega}}$	$\frac{I^{2\omega}}{I_{\text{KDP}}^{2\omega}}$
$\alpha\text{-LiIO}_3$	23.449	1	2.140
$\alpha\text{-LiIO}_3\text{:L-Ala}$	37.141	1.584	3.390
$\alpha\text{-LiIO}_3\text{:Gly}$	29.901	1.275	2.729
$\alpha\text{-LiIO}_3\text{:L-Arg}$	31.835	1.358	2.906
$\alpha\text{-LiIO}_3\text{:L-NNA}$	35.019	1.493	3.152

Механические свойства кристаллов исследованы методом микротвёрдости по Виккерсу в широком диапазоне нагрузок. Установлено, что монокристаллы α -LiIO₃, выращенные в присутствии аминокислотных примесей, характеризуются повышенными значениями микротвёрдости и предела текучести по сравнению с чистым кристаллом.

Таблица 4. Усреднённые значения твёрдости по Виккерсу, индекса Мейера и предела текучести чистого α -LiIO₃ и α -LiIO₃, выращенного в присутствии аминокислотных примесей.

Образцы	α -LiIO ₃	α -LiIO ₃ : L-Arg	α -LiIO ₃ : L-NNA	α -LiIO ₃ : L-Ala	α -LiIO ₃ : Gly
\bar{H}_V (кг-с/мм ²)	217.50	253.63	234.44	222.69	241.19
\bar{H}_V (ГПа)	2.13	2.49	2.30	2.18	2.37
n	2.57	2.09	1.88	1.90	1.69
σ_y (ГПа)	0.71	0.83	0.77	0.73	0.79

Одновременно зафиксировано уменьшение и стабилизация индекса Мейера в области высоких нагрузок, что указывает на более устойчивый и предсказуемый характер индентификационной деформации. Полученные результаты свидетельствуют о перераспределении дефектов и локальных напряжений в кристаллической решётке при введении аминокислотных примесей, что приводит к повышению механической устойчивости кристаллов к локальным деформационным воздействиям.

Термогравиметрический анализ и дифференциальная сканирующая калориметрия показали, что монокристаллы α -LiIO₃, выращенные в присутствии аминокислотных примесей, сохраняют достаточную термическую стабильность. Наблюдаемые потери массы являются незначительными и соответствуют ограниченному включению органических компонентов в структуру кристалла. На DSC-кривых сохраняются характерные для йодата лития фазовые переходы, однако в присутствии аминокислотных примесей они приобретают более широкий и сглаженный характер, что свидетельствует о диффузном характере структурных превращений.

В целом в четвёртой главе показано, что выращивание α -LiIO₃ в присутствии аминокислотных примесей является эффективным методом целенаправленного управления физическими свойствами монокристаллов, обеспечивающим одновременное улучшение оптической прозрачности и нелинейно-оптической эффективности, механической устойчивости и термического поведения, что открывает широкие перспективы для их применения в современной оптоэлектронике и нелинейной оптике.

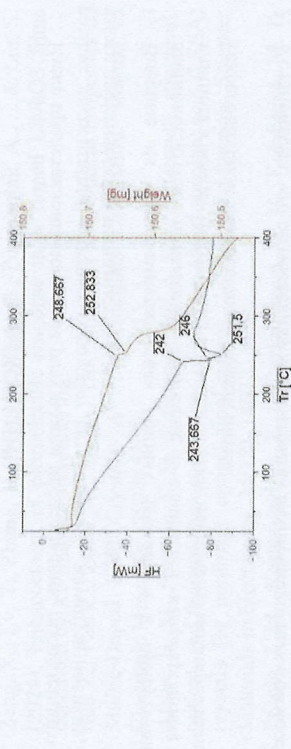


Рис.14. Кривые термического анализа кристалла α -LiIO₃.

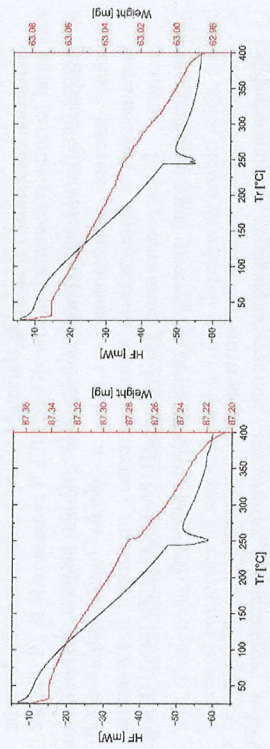


Рис.15. Кривые термического анализа кристалла α -LiIO₃:L-Arg.

Рис.16. Кривые термического анализа кристалла α -LiIO₃:L-Ala.

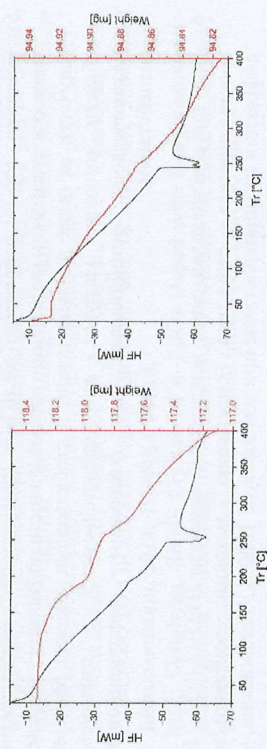


Рис.17. Кривые термического анализа кристалла α -LiIO₃:Gly.

Рис.18. Кривые термического анализа кристалла α -LiIO₃:L-NNA.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ниже представлены основные результаты исследования, проведенного в рамках диссертации, которые отражают актуальность, научную новизну, а также практическую значимость темы:

1. Впервые из низкотемпературных водных растворов в присутствии аминокислотных примесей L-аргинина, L-аланина, L-нитроаргинина и глицина в концентрациях 1, 3 и 5 моль % были выращены монокристаллы гексагональной модификации йодата лития.
2. Установлено, что оптимальная концентрация аминокислотных примесей, при которой кристаллическая решетка выращенных кристаллов не изменяется, тогда как изменяются скорость роста и их физические свойства, составляет 5 моль %.
3. Впервые выполнена экспериментальная оценка ширины запрещенной зоны чистых кристаллов α -LiIO₃, а также кристаллов α -LiIO₃, выращенных в присутствии аминокислотных примесей L-аргинина, L-аланина, L-нитроаргинина и глицина. Установлено, что энергия запрещенной зоны изменяется при наличии примесей.

4. Исследования нелинейно-оптической активности показали, что эффективность генерации второй гармоники кристаллов α -LiIO₃, выращенных в присутствии аминокислотных примесей L-аргинина, L-аланина, L-нитроаргинина и глицина, возрастает.

5. Показано, что выращивание α -LiIO₃ в присутствии аминокислотных примесей приводит к увеличению микротвердости по Виккерсу и предела текучести, а также к уменьшению и стабилизации индекса Мейера в области высоких нагрузок, что свидетельствует о повышении механической устойчивости к локальным деформационным воздействиям.

6. Получен и исследован ранее неизвестный кристалл (H₃O)⁺Li₂(IO₃)₃. Его кристаллическая структура определена методом рентгеновской дифракции на монокристалле при температуре 1000 К. Установлено, что кристалл обладает необычной структурой, содержащей катион гидрония (H₃O)⁺, ранее не наблюдавшийся в металлических йодах.

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. K.I. Avdienko, et.al, Lithiumiodate. Crystal Growing, Properties and Applications, The Science, Novosibirsk, 1980.

2. Zeng, X., Lv, T., Zhang, X., Zeng, Z., Yang, B., Pogrebniak, A., ... & Liu, S. (2024). Enhancement of piezoelectric response in V doped LiNbO₃ films deposited by RF magnetron sputtering.
3. Sun Z., Fan Z., Jin G., & Xin C., The Structural and Optical Properties of Mn/Fe-Doped KDP Crystals: A First-Principles Calculation. Journal of Electronic Materials, (2024) 53(2).
4. Albert, H. M., Saarwin, S. S., & Gonsago, C. A. (2023). Growth, structural, optical, and thermal characterizations of L-serine-doped succinic acid (LSSA) crystals for nonlinear optical applications. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 34(18), 1407.
5. Pritula, I. M., Kostenyukova, E. I., Bezkrovnyaya, O. N., Kolybaeva, M. I., Sofronov, D. S., Dolzhenkova, E. F., ... & Tsurikov, V. (2016). KDP crystal doped with L-arginine amino acid: growth, structure perfection, optical and strength characteristics. Optical Materials, 57, 217-224.
6. Rajesh, P., & Ramasamy, P. (2015). Growth and characterization of large size ADP single crystals and the effect of glycine on their growth and properties. Optical Materials, 42, 87-93.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

1. A.A. Danghyan, R.P. Sukiasyan, R.A. Apreyan, A.K. Atanesyan, Growth and improved properties of single crystal α -LiIO₃ doped with amino acids, Journal of Crystal Growth, 2024, 627, 127534.
2. A.A. Danghyan, Single Crystals of α -LiIO₃ Doped with L-arginine and L-nitroarginine, Armenian Journal of Physics, 2022, Volume 15, Issue 2-3, pp. 74-78.
3. A.A. Danghyan, L.S. Bezhanova, R.A. Apreyan, R.P. Sukiasyan, N.B. Margaryan, A.K. Atanesyan, Determination of energy band gap of α -LiIO₃ doped with L-Arginine and L-Nitroarginine amino acids using diffuse reflectance spectroscopy, Journal of Instrumentation, 2024, 19 (05), C05003
4. R.P. Sukiasyan, A.A. Danghyan, R.A. Apreyan, N.S. Gharibyan, A.K. Atanesyan, (H₃O)⁺Li₂(IO₃)₃: crystal structure and IR spectrum, Journal of Instrumentation, 2024, 19 (04), C04018.
5. A.A. Danghyan, Single Crystals of α -LiIO₃ Doped with L-arginine and L-nitroarginine, Proceedings of International Conference on Electron, Positron, and X-ray Scattering under the External Influences, 2021, 1, 142-147.

CONCLUSION

Below are presented the main results of the research conducted within the framework of the dissertation, which reflect the relevance, scientific novelty, as well as practical significance of the topic:

1. For the first time, single crystals of the hexagonal modification of lithium iodate were grown from low-temperature aqueous solutions in the presence of amino acid additives L-arginine, L-alanine, L-nitroarginine, and glycine at concentrations of 1, 3, and 5 mol%.
2. It was established that the optimal concentration of amino acid additives is 5 mol%, at which the crystal lattice of the grown crystals remains unchanged, while their growth rate and physical properties are modified.
3. For the first time, an experimental evaluation of the optical band gap width was performed for both pure α -LiIO₃ crystals and α -LiIO₃ crystals grown in the presence of amino acid additives L-arginine, L-alanine, L-nitroarginine, and glycine. It was found that the band gap energy changes in the presence of additives.
4. Studies of nonlinear optical activity have shown that the second harmonic generation efficiency of α -LiIO₃ crystals grown in the presence of L-arginine, L-alanine, L-nitroarginine, and glycine is enhanced.
5. It has been demonstrated that crystal growth in the presence of amino acid additives leads to an increase in the Vickers microhardness and yield stress of α -LiIO₃ single crystals, as well as to a decrease and stabilization of the Meyer index at higher loads, indicating an enhancement of their mechanical stability against localized deformation effects.
6. A previously unknown crystal, (H₃O)⁺Li₂(IO₃)₃, was obtained and investigated. Its crystal structure was determined by single-crystal X-ray diffraction at a temperature of 1000 K. The crystal exhibits an unusual structure containing the hydronium cation (H₃O)⁺, which has not previously been observed in metal iodates.

ԱՄՓՈՓՄԱՆԻՆ

Մտորն ներկայացված են ատենախառության շրջանակներում կատարված հետազոտությունների հիմնական արդյունքները, որոնք արտացոլում են թեևնայի արդիականությունը, գիտական նորույթը ինչպես նաև կիրառական նշանակությունը:

1. Առաջին անգամ ցածր ջերմաստիճանային ջրային լուծույթներից L-արգինին, L-ալանին, L-նիտրոարգինին և գլիցին ամինոթթուների խառնուկների (1, 3 և 5%) աղկալությամբ աճեցվել են լիթիումի յոդատի հեքսագոնալ մոդիֆիկացիայի միաբյուրեղներ:
2. Պարզվել է, որ ամինոթթուների խառնուկների օպտիմալ կոնցենտրացիան, որի դեպքում չի փոխվում աճեցված բյուրեղների բյուրեղային ցանցը, սակայն փոխվում է դրանց աճի արագությունն ու ֆիզիկական հատկությունները, կազմում է 5 մոլ%:
3. Առաջին անգամ իրականացվել է մաքուր և L-արգինին, L-ալանին, L-նիտրոարգինին և գլիցին ամինոթթուների խառնուկների աղկալությամբ α -LiIO₃ բյուրեղների արգելված գոտիների լայնության փորձարարական գնահատում: Պարզվել է, որ արգելված գոտիների էներգիան փոխվում է խառնուկների առկայությամբ դեպքում:
4. Ոչ գծային օպտիկական ակտիվության ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ L-արգինին, L-ալանին, L-նիտրոարգինին և գլիցին ամինոթթուների աղկալությամբ աճեցված α -LiIO₃ բյուրեղների երկրորդ հարմոնիկի էֆեկտիվությունը մեծանում է:
5. Ցույց է տրվել, որ ամինոթթուների խառնուկներով աճեցումը հանգեցնում է α -LiIO₃ միաբյուրեղների Վիկերսի միքրոկարծրության և հուսքի լարման աճին, ինչպես նաև Մեյերի ինդեքսի նվազմանն ու կայունացմանը բարձր բեռների շրջանում, ինչը վկայում է դրանց մեխանիկական կայունության բարձրացման մասին տեղային դեֆորմացիոն ազդեցությունների նկատմամբ:
6. Ստացվել և ուսումնասիրվել է նախկինում անհայտ (H₃O)⁺Li₂(IO₃)₃ բյուրեղը: Բյուրեղային կառուցվածքը որոշվել է 1000K ջերմաստիճանում միաբյուրեղի ռենտգենյան դիֆրակցիայի միջոցով: Բյուրեղն ունի անսովոր կառուցվածք պարունակում է հիդրոնիումի կատիոն (H₃O)⁺, որը նախկինում չի դիտարկվել մետաղական յոդատներում: